Diventa realtà. Con PPG

Processi di Riparazione
Ruby Red Ford

INTRODUZIONE

Ruby Red è una tinta **Ford** che utilizza un pigmento speciale e che produce particolari effetti non ottenibili con le tinte base attualmente a disposizione.

Disponibile sui modelli Ford **Mondeo**, **S-Max** e **Kuga**, Ruby Red è una tinta particolarmente brillante e con un elevato effetto di profondità e riflessi chiari.

Per la riproduzione della tinta (cod. DSTEWTA) si suggerisce un processo di riparazione triplo strato, con il secondo strato costituito da D8135 **UHS Rapid Clear** tinteggiato con il colorante dedicato **D8199.**

Trasparente UHS
Trasparente D8135 tinteggiato con D8199
Base opaca metallizzata
Fondo G6
Supporto OE

Note:

- Non miscelare D8199 con altri Trasparenti
- Per il 3° strato può essere utilizzato uno qualsiasi dei Trasparenti UHS PPG in gamma

SELEZIONE DEL COLORE

Valutazione del colore - Esecuzione lamierini prova tinta

Trasparente	Percentuale a peso				
D8199	25	35	50	65	75
D8135	75	65	50	35	25
	+ Chiaro		**Punto di partenza**	**+ Scuro**	

Formula in PaintManager

COMPOSIZIONE

TRASPARENTE UHS PPG

TRASPARENTE D8135 1 MANO - 30’ APPASSIMENTO

ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE 1° STRATO - A COPERTURA

FONDO COLORE INDICATO “Gx”

SUPPORTO ORIGINALE RUBY RED

- La tonalità colore **non si ottiene** con +/- mani di secondo strato come nei normali colori **3CT**
- L’applicazione dello strato di trasparente è obbligatoriamente da eseguire con una mano media
- La catalisi del Trasparente tinteggiato “rimane” **3:1:0,6**

APPLICAZIONE 1° STRATO

Sottotinta GX

1° strato a copertura

APPLICAZIONE 2° STRATO

1 mano trasparente tinteggiato

Sfumatura con D8430/D8731

Attendere 30’ di appassimento prima del trasparente UHS di finitura

Applicare il diluente di sfumatura senza cercare la massima solubilità dei fumi

È possibile essiccare il trasparente tinteggiato 30-45’ a 60°C, e a raffreddamento carteggiare con P1500 a umido, al fine di ottenere una finitura più brillante!

APPLICAZIONE TRASPARENTE UHS

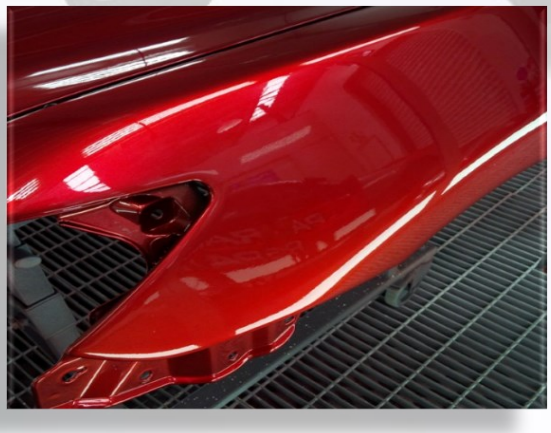

Applicare un trasparente UHS della gamma PPG che utilizzi il Catalizzatore UHS D8302